

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° 24-02480 L**

et 1 annexe(s) de 6 pages

**MATERIAU présenté par :** INDETEX NV  
rue du Mont-Gallois 58  
B-7700 MOUSCRON  
(BELGIUM)

**MARQUE COMMERCIALE :** 16300NF - 16310NF - SCUDO - TUCANO

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Tissu 100% polyester FR ignifugé dans la masse

Masse surfacique nominale : 260 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur nominale : 0.5 mm  
Coloris : Divers

**RAPPORT D'ESSAI :** N° 24-02480 E1 - V2 du 21 octobre 2024

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique  
Propagation de flamme  
Essai pour matériaux fusibles

**CLASSEMENT :**

**M1**

**Classement valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis  
au marquage CE des Produits de Construction.**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) :** non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé. Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

**A Lyon, le 21 octobre 2024**



Julien TABONI  
Ingénieur Tests et Essais

Ecully, le 18/10/2024

**INDETEX SA**  
INDETEX  
58 RUE DU MONT GALLOIS  
7700 MOUSCRON  
BELGIQUE

Nos références : DL240926-002

**RAPPORT D'ESSAI N° 24-02480 E1 - V1**

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale

**OBJET DE LA DEMANDE**

Réf. Client :

Date de demande : 26/09/2024

Commande client : CO2024003257

Echantillons reçus le : 27/09/2024

Objet : DEV018349

N° CE/CL :

N° CQ :

**REFERENCE(S) ECHANTILLON(S)**

24-02480-001 : 16300NF - 16310NF - SCUDO - TUCANO

Ce rapport a été validé électroniquement conformément aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025

Siège Social : 93 Chemin des Mouilles 69130 Ecully • Tél : +33 (0)4 72 86 16 00 • [www.ifth.org](http://www.ifth.org)  
SIRET 433 430 832 00017 - NAF 7219Z - TVA : FR 39 433430832 - CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL (LOI DU 22 JUILLET 1948 - ARRETE DU 14 AVRIL 2000)

DETAILS DES RESULTATS

24-02480-001

16300NF - 16310NF - SCUDO - TUCANO

**Batiment - Essai au brûleur électrique**  
**NF P 92-503 (1995)**

**Essai effectué sous couvert de l'accréditation COFRAC**

CONDITIONS OPERATOIRES

Conditionnement des échantillons avant essais :  $(23 \pm 2)^{\circ} \text{C}$  et  $(50 \pm 5) \% \text{HR}$  jusqu'à masse constante

Nombre d'échantillons testés : 4

Site de réalisation de l'essai : Ecully

Date de l'essai : 16/10/2024

Dimensions des éprouvettes : 600 X 180 mm

RESULTATS

Eprouvette 1

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Echantillon testé                                   | Vert         |
| Face testée                                         | Face endroit |
| Sens testé                                          | Sens chaîne  |
| Instants d'inflammation (en s)                      | /            |
| Durées des inflammations (en s)                     | 0            |
| Chute de gouttes non enflammées                     | Oui          |
| Chute de gouttes enflammées                         | Non          |
| Chute de débris enflammés                           | Non          |
| Longueur détruite (en mm)                           | 141          |
| Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en mm)          | /            |
| Propagation de points d'ignitions sur plus de 25 cm | Non          |

Eprouvette 2

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Echantillon testé                                   | Vert         |
| Face testée                                         | Face endroit |
| Sens testé                                          | Sens trame   |
| Instants d'inflammation (en s)                      | /            |
| Durées des inflammations (en s)                     | 0            |
| Chute de gouttes non enflammées                     | Oui          |
| Chute de gouttes enflammées                         | Non          |
| Chute de débris enflammés                           | Non          |
| Longueur détruite (en mm)                           | 127          |
| Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en mm)          | /            |
| Propagation de points d'ignitions sur plus de 25 cm | Non          |

Eprouvette 3

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Echantillon testé                                   | Marron      |
| Face testée                                         | Face envers |
| Sens testé                                          | Sens chaîne |
| Instants d'inflammation (en s)                      | /           |
| Durées des inflammations (en s)                     | 0           |
| Chute de gouttes non enflammées                     | Oui         |
| Chute de gouttes enflammées                         | Non         |
| Chute de débris enflammés                           | Non         |
| Longueur détruite (en mm)                           | 184         |
| Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en mm)          | /           |
| Propagation de points d'ignitions sur plus de 25 cm | Non         |

Eprouvette 4

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Echantillon testé | Beige       |
| Face testée       | Face envers |
| Sens testé        | Sens trame  |

---

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Instants d'inflammation (en s)                                                   | /          |
| Durées des inflammations (en s)                                                  | 0          |
| Chute de gouttes non enflammées                                                  | Oui        |
| Chute de gouttes enflammées                                                      | Non        |
| Chute de débris enflammés                                                        | Non        |
| Longueur détruite (en mm)                                                        | 167        |
| Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en mm)                                       | /          |
| Propagation de points d'ignitions sur plus de 25 cm                              | Non        |
| <b>Moyenne des longueurs détruites (en mm)</b>                                   | <b>154</b> |
| <b>Moyenne des largeurs détruites entre 45 et 60 cm (en mm)</b>                  | <b>/</b>   |
| <b>Percement par fusion sans inflammation ou avec inflammation &lt; ou = 5 s</b> | <b>Oui</b> |
| <b>Durée d'inflammation maximum (en s)</b>                                       | <b>0</b>   |
| <b>Chute de débris ou de gouttes enflammées</b>                                  | <b>Non</b> |
| <b>Propagation de points d'ignitions &gt; 25 cm</b>                              | <b>Non</b> |

## DETAILS DES RESULTATS

24-02480-001

16300NF - 16310NF - SCUDO - TUCANO

Bâtiment - Réaction au feu - Essai essai de goutte  
 NF P 92-505 (1995)

Essai effectué sous couvert de l'accréditation COFRAC

## CONDITIONS OPERATOIRES

Conditionnement des échantillons avant essais :  $(23 \pm 2)^{\circ} \text{C}$  et  $(50 \pm 5) \% \text{HR}$  jusqu'à masse constante

Nombre d'échantillons testés : 4

Site de réalisation de l'essai : Ecully

Date de l'essai : 16/10/2024

Dimensions des éprouvettes : 70 X 70 mm

## RESULTATS

### Eprouvette 1

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Echantillon testé                     | Marron |
| Instants d'inflammation (en s)        | /      |
| Durées des inflammations (en s)       | 0      |
| Chute de gouttes non enflammées       | Oui    |
| Chute de gouttes enflammées           | Non    |
| Inflammation de la ouate de cellulose | Non    |

### Eprouvette 2

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Echantillon testé                     | Beige |
| Instants d'inflammation (en s)        | /     |
| Durées des inflammations (en s)       | 0     |
| Chute de gouttes non enflammées       | Oui   |
| Chute de gouttes enflammées           | Non   |
| Inflammation de la ouate de cellulose | Non   |

### Eprouvette 3

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Echantillon testé                     | Vert |
| Instants d'inflammation (en s)        | /    |
| Durées des inflammations (en s)       | 0    |
| Chute de gouttes non enflammées       | Oui  |
| Chute de gouttes enflammées           | Non  |
| Inflammation de la ouate de cellulose | Non  |

### Eprouvette 4

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Echantillon testé                     | Marron |
| Instants d'inflammation (en s)        | /      |
| Durées des inflammations (en s)       | 0      |
| Chute de gouttes non enflammées       | Oui    |
| Chute de gouttes enflammées           | Non    |
| Inflammation de la ouate de cellulose | Non    |

Au moins un échantillon a enflammé la ouate de cellulose
 Oui

# DETAILS DES RESULTATS

24-02480-001

16300NF - 16310NF - SCUDO - TUCANO

**Bâtiment - Réaction au feu - Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme.**  
**NF P 92-504 (1995)**

**Essai effectué sous couvert de l'accréditation COFRAC**

## CONDITIONS OPERATOIRES

Conditionnement des échantillons avant essais :  $(23 \pm 2)^{\circ} \text{C}$  et  $(50 \pm 5) \% \text{HR}$  jusqu'à masse constante

Nombre d'échantillons testés : 4

Site de réalisation de l'essai : Ecully

Date de l'essai : 16/10/2024

Dimensions des éprouvettes : 460 x 230 mm

## RESULTATS

### Eprouvette 1

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Echantillon testé               | Beige             |
| Face testée                     | Face endroit      |
| Sens testé                      | Sens chaîne       |
| Durées d'inflammation (en s)    | 0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
| Chute de gouttes non enflammées | Non               |
| Chute de gouttes enflammées     | Non               |

### Eprouvette 2

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Echantillon testé               | Beige             |
| Face testée                     | Face endroit      |
| Sens testé                      | Sens trame        |
| Durées d'inflammation (en s)    | 0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
| Chute de gouttes non enflammées | Non               |
| Chute de gouttes enflammées     | Non               |

### Eprouvette 3

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Echantillon testé               | Vert              |
| Face testée                     | Face envers       |
| Sens testé                      | Sens chaîne       |
| Durées d'inflammation (en s)    | 0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
| Chute de gouttes non enflammées | Non               |
| Chute de gouttes enflammées     | Non               |

### Eprouvette 4


|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Echantillon testé               | Marron            |
| Face testée                     | Face envers       |
| Sens testé                      | Sens trame        |
| Durées d'inflammation (en s)    | 0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
| Chute de gouttes non enflammées | Non               |
| Chute de gouttes enflammées     | Non               |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Durée d'inflammation maximum (en s)      | 0   |
| Chute de débris ou de gouttes enflammées | Non |

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON ANNONCEE PAR LE CLIENT

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-02480-001                   | 16300NF - 16310NF - SCUDO - TUCANO                                                             |
| Masse surfacique annoncée      | 260 g/m²                                                                                       |
| Epaisseur annoncée             | 0.5 mm                                                                                         |
| Coloris                        | Ecru /off-white ; Vert /Green ; Brun - Brown                                                   |
| Demandeur de l'essai           | INDETEX NV                                                                                     |
| Nom et adresse du producteur   | INDETEX NV<br>rue du Mont-Gallois 58<br>B-7700 MOUSCRON ( BELGIUM)                             |
| Nom et adresse du distributeur | INDETEX NV<br>rue du Mont-Gallois 58<br>B-7700 MOUSCRON ( BELGIUM)                             |
| Autre                          | Tissu 100% polyester FR ignifugé dans la masse / Fabric 100% inherent fire resistant polyester |

Denis FEUILLET  
Responsable laboratoire matériaux

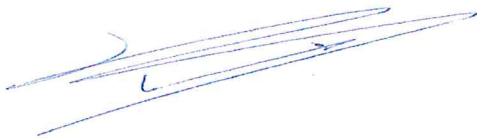

Versions

Version 1 : Création du rapport

**I.F.T.H. service clientèle**  
Avenue Guy de Collongue - 69134 ECULLY CEDEX  
FRANCE  
SIRET 433 430 832 00017

**cofrac** Portée disponible sur :  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)  
Accréditations N°:  
Eculy 1-2701  
Saint-Priest-en-Jarez 1-5688  
**ESSAIS**

Nombre de pages : 6 Annexes : 0

Lors de la traduction en langue étrangère des rapports d'essais, rapports d'interprétations, commentaires, avis ou observations, seule la version en langue française fait foi.  
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Les conformités ne sont données que pour les résultats associés à une spécification. Les résultats de ce rapport ne sont valables que pour les échantillons soumis à essai à l'IFTH tels qu'ils ont été reçus.  
Les références internes IFTH se présentent comme suit : YY-XXXXX-ZZZ, la dénomination de l'échantillon après la référence IFTH est de la responsabilité du client.

\* Fin du rapport \*